Homokalapú pórusbeton (YTONG) vízfelvétele az idő függvényében

A próbakocka mérete: 105*105*105 mm = 1157,625 cm^3

Testsűrűség szárazon: 578,8 kg/m^3

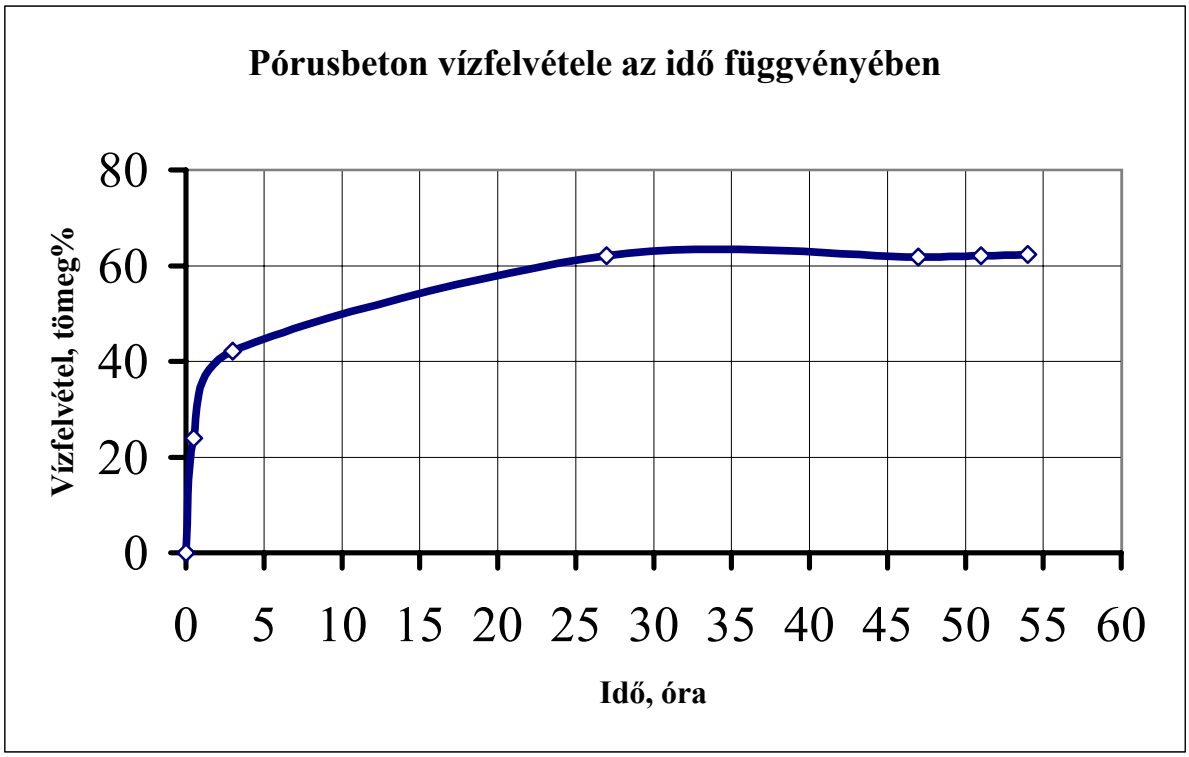

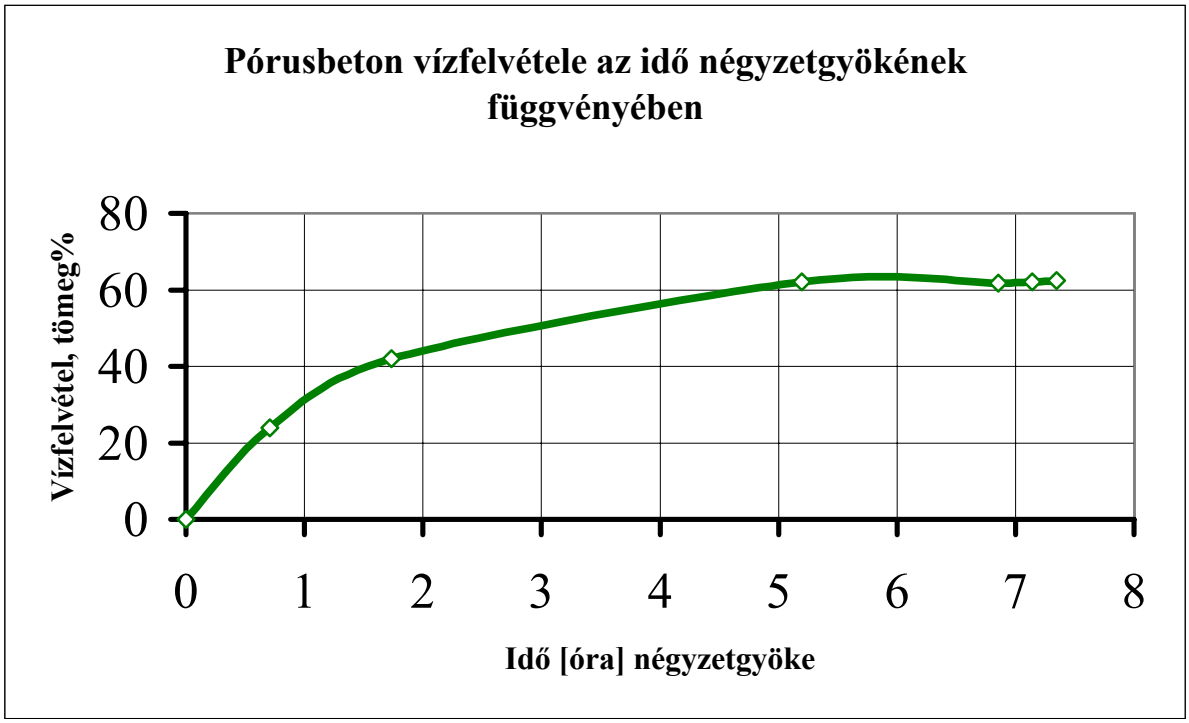

Tömeg g	Idő óra	Vízfelvétel tömeg%	Idő óra	Idő négy-zetgyöke	Vízfelvétel tömeg%
670	0	0,0	0	0,000	0,0
830	0,5	23,9	0,5	0,707	23,9
952	3	42,1	3	1,732	42,1
1086	27	62,1	27	5,196	62,1
1084	47	61,8	47	6,856	61,8
1086	51	62,1	51	7,141	62,1
1088	54	62,4	54	7,348	62,4